

Chartherm

Μία νέα μέθοδος ανακύκλωσης εμποτισμένης ξυλείας

O εμποτισμός του ξύλου με διάφορες προστατευτικές ουσίες γίνεται με σκοπό την προστασία του από βιολογικούς, κλιματικούς και άλλους παράγοντες. Στόχος είναι η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μετά την εγκατάσταση στην οριστική του θέση, οικονομικότητα των ξύλινων κατασκευών και τέλος, εξοικονόμηση πρώτης ύλης, ώστε η αντικατάστασή του να γίνεται μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο εμποτισμός επιβάλλεται κυρίως στις περιπτώσεις στύλων τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), πασσάλων, στρωτήρων σιδηροδρόμων (ΟΣΕ), ξυλείας μεταλλείων, ξύλινων σπιτιών και υπαίθριων ξύλινων κατασκευών.

Το πρόβλημα

Τι γίνεται όμως μετά το τέλος χρήσης αυτής της ξυλείας; Είναι ευρέως γνωστό ότι η εμποτισμένη ξυλεία περιέχει στη μάζα της χημικές ουσίες επικίνδυνες και επιβλαβείς για τον άνθρωπο. Υπάρχουν άραγε μέθοδοι και τεχνικές ανακύκλωσης αυτής της ξυλείας; Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ασφαλείς τρόποι ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης αυτού του ξύλου. Η έρευνα που διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω στο αντικείμενο αυτό είναι μεγάλη, πολυδιάστατη και πολυδάπανη. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποσύρονται κάθε έτος από την υπηρεσία περίπου 2.000.000 κ.μ. εμποτισμένης ξυλείας, που δυστυχώς δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό. Το παρόν άρθρο περιγράφει συνοπτικά μία νέα μέθοδο, τη μέθοδο Chartherm, που είναι μία καινοτόμος τεχνική ανακύκλωσης εμποτισμένης ξυλείας και σήμερα βρίσκεται στη φάση κλιμάκωσης (scale-up) της τεχνολογίας της στο βιομηχανικό επίπεδο.

Παρούσα κατάσταση

Οι ξύλινοι στύλοι (π.χ. στύλοι ΔΕΗ) αποτελούν το κύριο μέρος των υπερυψωμένων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στις περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα, μόνον στη Γαλλία υπάρχουν σήμερα περίπου 25.000.000 στύλοι. Κάθε χρόνο οι στύλοι αυτοί υφίστανται συντήρηση. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συντήρησης, αρκετές χιλιάδες ξύλινων στύλων αποσύρονται από την υπηρεσία. Η μέση διάρκεια χρήσης αυτών είναι περί-

που 35 έτη. Η αντικατάστασή τους μπορεί να γίνει για λόγους μεγάλης διάρκειας χρήσης ή να συνδέεται με ατυχήματα από γεωργικά μηχανήματα, τροχαία ατυχήματα, δασικές πυρκαγιές, θύελλες κ.ά. Από τα στοιχεία που υπάρχουν, εκτός από τη χώρα μας, στις χώρες της Ευρώπης οι στύλοι εμποτίζονται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά με υδατοδιαλυτά άλατα. Αντίθετα, στη χώρα μας χρησιμοποιείται ευρέως το πισσέλαιο (κρεόζωτο). Το πισσέλαιο χρησιμοποιείται κυρίως σε ξύλινους στύλους ηλεκτρισμού και στρωτήρες σιδηροδρόμων. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στην Νότια Αφρική και τη Βραζιλία. Αντίθετα, στις Η.Π.Α., το 65% περίπου των στύλων εμποτίζεται με πενταχλωροφαινόλη (γνωστή και ως "penta"), το 27% με πισσέλαιο και το 10% με υδατοδιαλυτά άλατα. Από τα άλατα, η χρήση των απλάτων χαλκού-χρωμίου-αρσενικού (γνωστά και ως CCA), έχει τα τελευταία χρόνια διευρυνθεί εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς τους, της εύκολης χρήσης τους και της σχετικά καλύτερης, περιβαλλοντικά-φιλικής, συμπεριφοράς τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην



Ευρώπη σήμερα, το 65% των στύλων και το 68% της λοιπής ξυλείας εμποτίζεται με άλατα CCA.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Με βάση τα παραπάνω, το θέμα της ανακύκλωσης καθίσταται κρίσιμο, ως αποτέλεσμα της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος, των αιληαγών στους κανονισμούς της Ε.Ε. και της ανάγκης για εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Υποχρεώσεις από νέους κανονισμούς της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς σχετικά με τα απόβλητα, όλα τα είδη αποβλήτων που αποτελούνται από ξύλο που έχει εμποτιστεί ή έχει επικαλυψθεί με ουσίες που περιέχουν βαρέα μέταλλα (PCP, πιντένιο ή κρεόζωτο) έχουν ταξινομηθεί ως «επικίνδυνα απόβλητα» (ορολογία της Ε.Ε.). Τέτοια είδη αποβλήτων ξύλου πρέπει σαφώς να διαχωρισθούν από άλλους τύπους αποβλήτων και να υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία.

Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (κατηγορίας I)

Με δεδομένο ότι οι ισχύοντες κανονισμοί της Ε.Ε. στοχεύουν στο να διατηρήσουν τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων κατηγορίας I, αποκλειστικά και μόνο για αστικά απόβλητα, τα επικίνδυνα απόβλητα της εμποτισμένης ξυλείας δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε αυτήν την κατηγορία. Είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη σήμερα το κόστος υγειονομικής ταφής (landfill fee) για έναν τόνο εμποτισμένης ξυλείας σε νόμιμη χωματερή (ή XYTA) είναι περίπου 120-150 ευρώ!

Το ισχυρό πλεονέκτημά της μεθόδου Chartherm είναι ότι επιτρέπει στα προϊόντα αποβλήτων ξύλου να ανακυκλωθούν ανεξάρτητα από το επίπεδο ρύπανσης τους, χωρίς την ανάγκη για προγενέστερη ταξινόμηση



Ανακύκλωση με καύση

Η καύση ξύλου που έχει εμποτιστεί ή επικαλυψθεί με εμποτιστικές ουσίες, οργανικά διαλύματα, χρώματα, βερνίκια ή συντηρητικά, απαιτεί ειδικές προφυλάξεις πλόγω της τοξικότητας των καυσαερίων που απελευθερώνονται. Το φαινόμενο είναι έντονο στην περίπτωση αιλάτων με αρσενικό, βαρέων μετάλλων κ.ά. Οι βιομηχανικοί αποτελφωτήρες που χρησιμοποιούνται δεν είναι πλήρως εξο-

πλισμένοι για να επιτύχουν χαμηλές εκπομπές επιβλαβών χημικών (ειδικά διοξινών) όπως αυτές που απαιτούν οι κανονισμοί της Ε.Ε. για την καύση, ενώ γενικά στους αποτελφωτήρες, η παραγωγή και εμφάνιση ιδιαίτερα ανεξέπλεγκτων χημικών παραπροϊόντων είναι και συχνή και επιβλαβής για τη δημόσια υγεία. Ήδη, η καύση εμποτισμένου ξύλου με άλατα CCA έχει απαγορευθεί σε πολλές χώρες, πλόγω της εκπομπής κλασμάτων αρσενικού, παρά τη χρήση πολλαπλών φίλτρων.

Δυνατότητες ανακύκλωσης

Προκειμένου να θεωρηθεί ένα σύστημα ανακύκλωσης βιώσιμο και αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά:

- Να μνη παρουσιάζει μειονεκτήματα από τεχνικής άποψης.
- Να είναι περιβαλλοντικά φιλικό, δηλαδή χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
- Να έχει οργανωμένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς της ξυλείας.
- Να παρουσιάζει σωστή οργάνωση και χωροταξία των κατά τόπους εργοστασίων επεξεργασίας και ανακύκλωσης.
- Να έχει κλιμακωθεί σε βιομηχανικό επίπεδο μετά από ολοκληρωμένη μελέτη όλων των οικονομικών, περιβαλλοντικών και τεχνικών παραμέτρων.

Chartherm: Η νέα μέθοδος

Η μέθοδος Chartherm αναπτύχθηκε στη Γαλλία από τη βιομηχανική εταιρία Beaumartin S.A. (2001) και διαμέσου αυτής είναι δυνατή η ανακύκλωση παλιάς εμποτισμένης ξυλείας και η μετατροπή της σε «καθαρό», υψηλής ποιότητας ξυλάνθρακα. Η μέθοδος αυτή αποτελείται από τρία επιμέρους στάδια:

- Στάδιο θρυμματισμού
- Στάδιο θερμικής κατεργασίας
- Στάδιο διαχωρισμού βαρέων μετάλλων

Μονάδα πιλοτικού μεγέθους έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται σε πειτούργια εδώ και δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα σε πιλοτικό επίπεδο έχουν αποδείξει την τεχνική αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, διενεργείται μία ολοκληρωμένη μελέτη, τεχνι-

κή, οικονομική και περιβαλλοντική, από ομάδα αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων, ούτως ώστε να καταδειχθεί ότι η μέθοδος Chartherm είναι οικονομικά βιώσιμη, ασφαλής και τεχνικά αξιόπιστη. Το ισχυρό πλεονέκτημά της είναι ότι επιτρέπει στα προϊόντα αποβλήτων ξύλου να ανακυκλωθούν ανεξάρτητα από το επίπεδο ρύπανσης τους, χωρίς την ανάγκη για προγενέστερη ταξινόμηση. Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι ακόμα και η απομάκρυνση κλασμάτων αρσενικού είναι χαμηλότερη από τα αυστηρά επίπεδα των κανονισμών της Ε.Ε., ενώ περισσότερο από το 99,92% των βαρέων μετάλλων διαχωρίζεται και απομονώνεται στα στερεά υπολείμματα που μένουν. Με τη μέθοδο Chartherm επιτυγχάνεται απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων (βλ. άλατα CCA), ενώ ο παραγόμενος ξυλάνθρακας είναι καθαρός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στη βαριά βιομηχανία.

Στάδιο θρυμματισμού

Η εμποτισμένη ξυλεία πρώτα θρυμματίζεται. Το στάδιο αυτό είναι αναγκαίο για να μειωθεί το μέγεθος των ξύλινων κορμών και να γίνει ομοιόμορφο. Ο θρυμματισμός της ξυλείας παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες. Τα κοπικά μέσα απαιτούν συχνότερο τρόχισμα, η παραγωγή μεγάλου κλάσματος ξυλόσκονης προκαλεί δυσκολίες στην περαιτέρω επεξεργασία, ενώ μεταλλικά υπολείμματα μπορεί να εγκλωβίζονται στο ξύλο και να απαιτούν τη χρήση μαγνητών. Ωστόσο, μία νέα μηχανή θρυμματισμού που έχει αναπτυχθεί (Σχήμα 1) πήνει τα παραπάνω προβλήματα, επιτρέπει την εισαγωγή ολόκληρων κορμών ή στύλων και μειώνει, κυρίως, την παραγωγή ξυλόσκονης.




ΣΧΗΜΑ 1. Στάδιο θρυμματισμού
 (1) ιμάντας μεταφοράς (2) στύλοι
 (3) θρυμματιστής (4) τύμπανο
 (5) έξοδος θρυμματισμένου ξύλου
 (6) θρυμματισμός (7) συλλέκτης μετάλλων

Στάδιο διαχωρισμού βαρέων μετάλλων

Τα υπολείμματα ξυλόνθρακα περιέχουν όλα τα βαρέα μετάλλα του αρχικού ξύλου. Ο παραγόμενος ξυλόνθρακας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτή τη μορφή. Είναι σημαντικό να εξαχθούν τα ρυπογόνα στοιχεία για την παραγωγή καθαρού ξυλόνθρακα κατάλληλου για χρήση. Το υπόλειμμα ξυλόνθρακα εισάγεται σε μύλο με χάντρες, ειδικό γι' αυτήν την εφαρμογή. Ο ξυλόνθρακας απλέθεται, ώστε να απελευθερωθούν σταδιακά τα μόρια μετάλλων που τον περιβάλλουν. Στη συνέχεια περνούν από πνευματικό κόσκινο και μεταφέρονται σε πνευματικό φυγοκεντρωτή, όπου με βάση τη διαφορά πυκνότητας άνθρακα/μετάλλων, τα βαρέα μετάλλα επιταχύνονται προς τα εξωτερικά τοιχώματα, ενώ ο ξυλόνθρακας απορροφάται στο κέντρο και διαβιβάζεται προς ένα μεγάλο φίλτρο. Τα βαρέα μετάλλα ανακτώνται κάτω από το φυγοκεντρωτή, ενώ ο καθαρός ξυλό-

νθρακας ανακτάται από την έξοδο του φίλτρου.

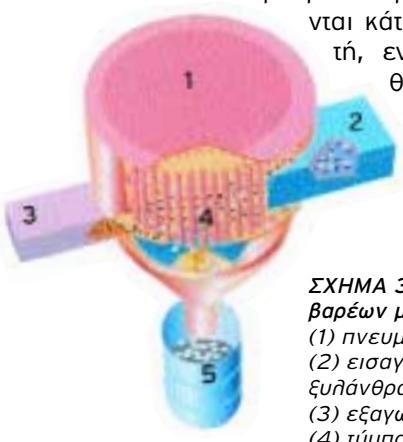


ΣΧΗΜΑ 3. Στάδιο διαχωρισμού βαρέων μετάλλων
 (1) πνευματικός φυγοκεντρωτής
 (2) εισαγωγή υπολείμματων ξυλόνθρακα
 (3) εξαγωγή καθαρού ξυλόνθρακα
 (4) τύμπανο εξαερισμού
 (5) βαρέα μετάλλα

ΣΧΗΜΑ 2.

Στάδιο θερμικής κατεργασίας

- (1) χοάνη
- (2) εισαγωγή ξυλοτεμαχιδίων
- (3) έξοδος αερίων
- (4) αντιδραστήρας
- (5) ξυλοτεμαχίδια σε διαφορετικά επίπεδα chartherisation
- (6) κόσκινο
- (7) εισαγωγή θερμού αερίου
- (8) απόσπαση ξυλόνθρακα

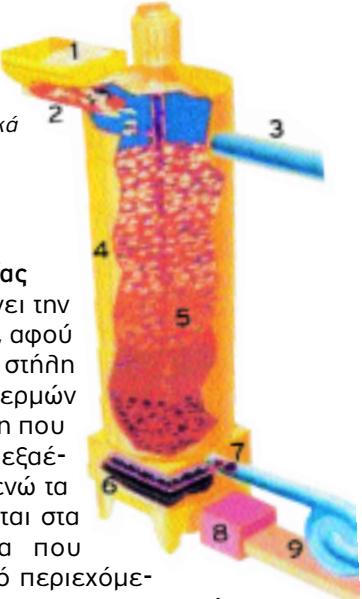

Στάδιο θερμικής κατεργασίας

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την αρχική θέρμανση του ξύλου, αφού πρώτα έχει εισαχθεί στη στήλη αντιδρασης, με ρεύμα θερμών αερίων. Η αδιαβατική καύση που λαμβάνει χώρα οδηγεί σε εξαέρωση πιπεικών στοιχείων, ενώ τα ορυκτά στοιχεία παγιδεύονται στα υπολείμματα ξυλόνθρακα που είναι πλούσια σε θερμιδικό περιεχόμενο (περίπου 6.500 kcal/kg). Η θερμοκρασία των αερίων θέρμανσης είναι χαμηλότερη από αυτή που χρησιμοποιείται στη θερμόλυση. Το στάδιο αυτό απαιτεί ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας, της πίεσης, του παραγόμενου οιξυγόνου και της περιεκτικότητας σε μονοξείδιο του άνθρακα των αερίων. Η διεργασία αυτή ονομάζεται και chartherisation. Τα ανακυκλούμενα αέρια καιγονται στους 850°C σε σχεδόν 2 δευτερόλεπτα προτού επαναχρησιμοποιηθούν ή αποβληθούν από το σύστημα. Το επίπεδο εισαγόμενης στο σύστημα ξυλομάζας ρυθμίζεται συνεχώς στην κορυφή της στήλης αντιδρασης, ενώ το υπόλειμμα ξυλόνθρακα εξάγεται από το κατώτερο σημείο της στήλης, ψύχεται, συμπιέζεται και αποθηκεύεται έτοιμο για χρήση στο επόμενο στάδιο.

Τελικά προϊόντα της μεθόδου

Το κύριο προϊόν της μεθόδου Chartherm είναι ο 100% καθαρός ξυλόνθρακας που λαμβάνεται χωρίς την παραγωγή ανόργανων ουσιών (τέφρας) και έχει θερμαντική αξία περίπου 6.500 kcal/kg. Ο ξυλόνθρακας αυτός έχει τη μορφή λεπτής και ομοιογενούς σκόνης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τη βαριά βιομηχανία για έκκυση (injection). Ο ξυλόνθρακας αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της ξηρής μάζας της αρχικής εμποτισμένης ξυλείας, ενώ η μάζα των ποιπών στερεών αποβλήτων που παράγονται είναι σαφώς λιγότερη από το 3% του αρχικού ξύλου.

Ο κ. Γ. Αναστάσης είναι τελειόφοιτος σπουδαστής του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας

Ο Δρ. Γ. Κακαράς είναι Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας

Ο Δρ. Γ. Ι. Μαντάνης είναι Επιστήμων & Χημικός Ξύλου, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας